

505

D

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :



505D

صبح جمعه
۹۲/۱۱/۱۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل – سال ۱۳۹۳

مجموعه مهندسی مواد – کد ۱۲۷۲

تعداد سؤال: ۱۷۰

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی	۳۰		۳۰
۲	ریاضی (ریاضی عمومی ۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)	۲۰	۳۱	۵۰
۳	خواص فیزیکی مواد	۲۰	۵۱	۷۰
۴	خواص مکانیکی مواد	۲۰	۷۱	۹۰
۵	شیمی فیزیک و ترمودینامیک	۲۰	۹۱	۱۱۰
۶	فیزیولوژی و آناتومی	۲۰	۱۱۱	۱۳۰
۷	شیمی آبی و بیوشیمی	۲۰	۱۳۱	۱۵۰
۸	خواص مواد مهندسی و بیومتریال	۲۰	۱۵۱	۱۷۰

بهمن ماه سال ۱۳۹۲

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی باشد.

این آزمون دارای نمره منفی است.

حق چاپ و تکثیر سوالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با محوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

Part A: Vocabulary

Directions: Choose the word or the phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark your answer sheet.

- 1- The two groups of students should be taught differently in that their learning needs are quite _____.
 1) bizarre 2) distinct 3) stable 4) reckless
- 2- This mildly picaresque novel _____ a boy's flight from prep school to an eventful weekend in a big city.
 1) recounts 2) accumulates 3) asserts 4) restricts
- 3- The two companies worked in _____ and lowered their prices to make their rival company collapse.
 1) ambivalence 2) validity 3) chaos 4) collusion
- 4- The U.S. was accused of _____ international efforts to combat global warming.
 1) regretting 2) convicting 3) undermining 4) accelerating
- 5- Richard is so _____ that his diet consists almost exclusively of catfish and chicken liver—the two most inexpensive foods in the store.
 1) frugal 2) timid 3) selective 4) astute
- 6- Even after traveling 62 miles, the _____ runner kept on moving.
 1) congenial 2) indefatigable 3) flimsy 4) indifferent
- 7- As we traveled to college for the first time, the family car was laden with books, clothing, _____, and other necessities.
 1) warehouses 2) amenities 3) fragments 4) appliances
- 8- When Eileen _____ me to a fight, I could see the hatred in her eyes.
 1) strengthened 2) derived 3) challenged 4) justified
- 9- People like to be around George because he is so _____ and good-natured, so it comes as no surprise that he has so many good friends.
 1) affable 2) sarcastic 3) superficial 4) half-hearted
- 10- The new tax policy was criticized in that it was argued that the rich were actually the main _____ of the tax cuts.
 1) hedonists 2) savants 3) benefactors 4) beneficiaries

Part B: Cloze Passage

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

Quantum teleportation exploits some of the most basic (and peculiar) features of quantum mechanics, (11) _____ in the first quarter of the 20th century to explain (12) _____ at the level of individual atoms. (13) _____ the beginning, theorists realized that quantum physics led to a plethora of new phenomena, (14) _____ defy common sense. Technological progress in the final quarter of the 20th century has enabled researchers to conduct many experiments that not only demonstrate fundamental, sometimes bizarre aspects of quantum mechanics but, (15) _____ in the case of quantum teleportation, apply them to achieve previously inconceivable feats.

- 11- 1) invented a branch of physics
 3) a branch of physics was invented
- 12- 1) occurrence in processes
 3) processes that occur
- 13- 1) Since 2) Of
- 14- 1) some of which 2) some of them
- 15- 1) also 2) as
- 2) a branch of physics invented
 4) that invented a branch of physics
- 2) that processes that occur
 4) processes of occurrence
- 3) From 4) For
- 3) some of those 4) of them some
- 3) like 4) such a

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

Passage 1:

Virtually all important properties of solid materials may be grouped into six different categories: mechanical, electrical, thermal, magnetic, optical and deteriorative. For each there is a characteristic type of stimulus capable of provoking different responses. Mechanical properties relate deformation to an applied load or force; examples include elastic modulus and strength. For electrical properties, such as electrical conductivity and dielectric constant, the stimulus is an electric field. The thermal behavior of solids can be represented in terms of heat capacity and thermal conductivity. Magnetic properties demonstrate the response of a material to the application of a magnetic field. For optical properties, the stimulus is electromagnetic or light radiation; index of refraction and reflectivity are representative optical properties. Finally, deteriorative characteristics relate to the chemical reactivity of materials.

In addition to structure and properties, two other important components are involved in the science and engineering of materials - namely, "processing" and "performance". With regard to the relationships of these four components, the structure of a material will depend on how it is processed. Furthermore, a material's performance will be a function of its properties.

- 16- Which of the following properties is stimulated by electromagnetic radiation?**
1) Surface 2) Optical 3) Electrical 4) Magnetic
- 17- The structure of materials depends mostly on ----- .**
1) processing 2) properties 3) performance 4) appearance
- 18- Performance of a material is a function of its ----- .**
1) appearance 2) structure 3) processing 4) properties
- 19- What does the text refer to?**
1) New materials. 2) History of materials science.
3) Important properties of solid materials. 4) Techniques for production of materials.
- 20- Refraction is representative of which property?**
1) Optical 2) Thermal 3) Electrical 4) Magnetic

Passage 2:

Ubiquitous and ancient, sheet glass was first manufactured by the Romans. Its quality and extent of use have increased over the centuries, in part due to technology that has enabled the purification and precise measuring of its constituents. More significantly, however, it is thanks to improved manufacturing techniques that enable large panes of sheet glass to be mass-manufactured in a repeatable and efficient manner. A milestone in this was the development of the Pilkington float process in the 1950s.

Today, more than half of the global ceramics market is glass products, and 30% of this is sheet glass. Most sheet glass is soda-lime silicate, which typically consists of silica sand (72% weight), limestone, soda ash, alumina hydrate and burnt dolomite. These components are mixed in appropriate amounts to make the batch, which is then melted.

In Roman times, casting was employed to make window glass. Molten glass was poured into a bed of sand, allowed to cool slightly and then pulled at the edges to form a rectangular sheet. As one would expect, this type of glass was rather thick and had a roughened surface where the glass was in contact with the sand. From the early 17th Century, a variation of casting was used where glass was cast in large sheets using stone or metal troughs. The glass was then polished on both surfaces using a succession of finer abrasives.

During the medieval period, crown glass manufacture was introduced (not to be confused with optical crown glass used in lenses), which enabled larger sheets to be made. This required the glassmaker to place a small amount of molten glass on the end of a blowing iron, inflate it into a large bubble and then flatten it to form a circle. A large, thin disc could be formed by rotating the glass rapidly and horizontally.

21- Which process was employed in the medieval period to from large glass sheets?

- 1) Polishing the glass with fine abrasives.
- 2) The crown glass manufacture.
- 3) Rotating glass rapidly and horizontally.
- 4) Inflating a glass bubble on the end of a blowing iron followed by flattening a circle.

22- Apart from thickness, what was the disadvantage of the Roman sheet glass?

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) The surfaces were roughened. | 2) The glass was in contact with sand. |
| 3) It had to be pulled at the edges. | 4) One side of the glass had a rough surface. |

23-What is the chief constituent of sheet glass?

- 1) Silica
- 2) Soda-lime silicate.
- 3) Alumina hydrate
- 4) Silica sand, limestone, soda ash, alumina hydrate and burnt dolomite.

24- Approximately how much of the world ceramics market is based on sheet glass?

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1) 72% | 2) 50% | 3) 30% | 4) 15% |
|--------|--------|--------|--------|

25- What is the most important reason for sustained improvement in the quality and extent of use of sheet glass?

- 1) Mass-manufacture of large panes of sheet glass in a repeatable and efficient manner.
- 2) Purification and precise measuring of its constituents.
- 3) Quality and extent of use.
- 4) A milestone.

Passage 3:

The martensitic transformations have an important role in defining the properties of shape memory alloys, including the shape memory and superelastic effects. Quenched NiTi alloys with a stoichiometry ratio of 50 at.% Ni show a one-stage- austenite (B2) to martensite (B 19') transformation. The transformation temperature determines the temperature range where such an effect can be observed. Experimentally it is well known that the martensite transformation temperature is strongly dependent on composition and on ageing treatments. Moreover, when adding alloying elements or when ageing treatments are performed, not only the transformation temperature is changed, but also the transformation paths and the transformation product can be changed. Under these conditions, a two-stage transformation ($B2 \leftrightarrow R \leftrightarrow B19'$ or $B2 \leftrightarrow B19 \leftrightarrow B19'$) is usually observed, instead of a one-stage ($B2 \leftrightarrow B19'$) transformation.

According to the Ti-Ni phase diagram, the NiTi compound, which is an intermetallic compound with B2 order, shows a certain solubility of excess Ni on the Ni-rich side at high temperature but cannot dissolve excess Ti (the Ti-rich side is almost vertical). So, in Ni-rich alloys the transformation temperature is strongly dependent on Ni concentration and the increase in Ni content causes a drastic decrease in the transformation temperature. Conversely, for Ti-rich alloys the transformation temperature is almost unaffected by composition and shows a similar behavior to that of the Ti-50Ni alloy. Therefore, the precise control of overall chemical composition and homogeneity of NiTi alloys plays a very important role in the fabrication of these alloys. It is found that, by changing the ageing temperature, it is possible to adjust the transformation temperature of Ni-rich alloys even after the alloy has been produced due to the (metastable) equilibrium between NiTi and Ni₄Ti₃ precipitates.

- 26- Which of the following affect the transformation temperatures and paths in shape memory alloys?**
- 1) Chemical composition
 - 2) Purity of the alloy
 - 3) Chemical composition and ageing parameters
 - 4) Microstructure and purity
- 27- Why does the increase in Ni content result in a drastic decrease in the transformation temperature in Ni-rich alloys?**
- 1) Because the Ni-rich side in the Ti-Ni phase diagram is almost vertical.
 - 2) Because there is a certain solubility of excess Ni on the Ni-rich side of Ni-Ti compound at high temperature.
 - 3) Because the Ti-rich side in the Ti-Ni phase diagram is almost vertical.
 - 4) Because there is a certain solubility of excess Ti on the Ni-rich side at high temperature.
- 28- In which alloy(s), the intermediate R phase may not form during the cooling cycle?**
- 1) Equiatomic Ti-Ni alloy
 - 2) Ni-rich alloys
 - 3) Ti-rich alloys
 - 4) Quenched alloys
- 29- For which alloys, the transformation temperature is almost unaffected by composition?**
- 1) The alloys with high purity
 - 2) Ni-rich alloys
 - 3) Ti-rich alloys
 - 4) Quenched alloys
- 30- How is it possible to tune the transformation temperatures of the shape memory alloys after production?**
- 1) By precipitation
 - 2) By cold rolling
 - 3) By purification
 - 4) By adjusting ageing treatment

-۳۱ مشتق تابع $f(x) = x^x$ کدام است؟ $x > 0$

$$f'(x) = x^x(1 + \ln x) \quad (2) \qquad f'(x) = x^x \ln x \quad (1)$$

$$f'(x) = x^x(1 - \ln x) \quad (4) \qquad f'(x) = x^x(-1 + \ln x) \quad (3)$$

-۳۲ اگر آنگاه $\text{Arg}(\bar{z})^{\circ}$ ، $z = 3 + \sqrt{3}i$ کدام است؟

$$-\pi \quad (2) \qquad -\frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (4) \qquad \pi \quad (3)$$

-۳۳ قاعده جسمی یک مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین است که طول هر ساق آن

۱۲ واحد است. اگر هر مقطع عرضی عمود بر یکی از این ساق‌ها یک نیم قرص

باشد، آنگاه حجم جسم برابر کدام است؟

$$144\pi \quad (2) \qquad 146\pi \quad (1)$$

$$72\pi \quad (4) \qquad 73\pi \quad (3)$$

-۳۴ بازه همگرایی سری توان $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2 + 1}$ کدام است؟

$$[-1, +1] \quad (2) \qquad (-1, +1) \quad (1)$$

$$(-1, +1) \quad (4) \qquad [-1, +1] \quad (3)$$

-۳۵ با فرض $z = st$ و $y = s - t$ و $x = s + t$ و $W = \ln(x^r + y^r + 2z)$

مقدار $\frac{\partial W}{\partial s}$ در نقطه $(2, 0, 2)$ عبارتست از:

$$2 \quad (2) \qquad 4 \quad (1)$$

$$0 \quad (4) \qquad 1 \quad (3)$$

-۳۶ مقدار انتگرال $\iint_R \arctan\left(\frac{y}{x}\right) dx dy$ که در آن R قطاع طویق

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \quad \text{و} \quad \frac{x}{\sqrt{3}} \leq y \leq \sqrt{3}x$$

$$\frac{\pi}{16} \quad (2) \quad \frac{\pi}{16} \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{8} \quad (4) \quad \frac{\pi}{8} \quad (3)$$

-۳۷ مقدار انتگرال $\iint_D 2xy dA$ که در آن D ناحیه محصور به دو منحنی $y = x^2$ و $y = 2 - x^2$

$$\text{می‌باشد، کدام است؟ } y = 2 - x^2$$

$$1 \quad (1) \quad 1 \quad (1)$$

$$2 \quad (4) \quad 0 \quad (3)$$

-۳۸ انحنای خم در $t=1$ کدام است؟ $\begin{cases} 2x = t^2 + 2t \\ 2y = t^2 - 2t \end{cases}$

$$1 \quad (2) \quad \sqrt{2} \quad (1)$$

$$\frac{1}{4} \quad (4) \quad \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (3)$$

-۳۹ جواب عمومی معادله دیفرانسیل $y'' + 2y' + 5y = 3 \sin 2t$ برابر کدام است؟

$$c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} - \frac{3}{2} \sin 2t + 2 \cos 2t \quad (1)$$

$$c_1 e^{-t} \cos 2t + c_2 e^{-t} \sin 2t + \frac{3}{14} \sin 2t - \frac{12}{14} \cos 2t \quad (2)$$

$$c_1 e^t \cos 2t + c_2 e^t \sin 2t + \frac{3}{14} \sin 2t - \frac{12}{14} \cos 2t \quad (3)$$

$$c_1 e^t + c_2 t e^t + 2 \sin 2t - \frac{3}{2} \cos 2t \quad (4)$$

-۴۰ تبدیل لاپلاسی تابع $t^2 \sin bt$ برابر کدام است؟

$$\frac{2b(3s^2 - b^2)}{(s^2 + b^2)^3} \quad (1)$$

$$\frac{2b(3s^2 - b^2)}{(s^2 + b^2)^4} \quad (2)$$

-۴۱ جواب مسئله ۱ کدام است؟ $y \frac{dy}{dx} + (1+y^2) \sin x = 0$ و $y(0) = 1$

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) - \frac{1}{2} \ln 2 = \cos x - 1 \quad (1)$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+y^2) - \frac{1}{2} \ln 2 \cos x = -1 \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \ln 2 = \sin x - 1 \quad (3)$$

$$\frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} \ln 2 \cos x = -1 \quad (4)$$

-۴۲ جواب معادله $y(x) = e^x \left(1 + \int_0^x e^{-t} y(t) dt \right)$ کدام است؟

$$e^{rx} \quad (2) \qquad 1+e^x \quad (1)$$

$$e^{-rx} \quad (4) \qquad 1-e^{-x} \quad (3)$$

-۴۳ جواب معادله دیفرانسیل $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$ با شرط اولیه $y(-1) = 2$ و $y'(-1) = 3$

$$2x - 5x \ln|x| \quad (2) \qquad 2x^2 - 7x^2 \ln|x| \quad (1)$$

$$2x^2 - 7x^2 \ln|x| \quad (4) \qquad 2x - 7x \ln|x| \quad (3)$$

-۴۴ فرض کنیم $F(z) = F(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$. چنانچه تابع F تحلیلی بوده و داشته باشیم $F(r, \theta) = r^r \cos 2\theta$ را معرفی می‌کند؟

$$F(z) = z\bar{z} + i c \quad (2) \qquad F(z) = (z + \bar{z})^r + i c \quad (1)$$

$$F(z) = z^r + i c \quad (4) \qquad F(z) = \frac{1}{z^r} + i c \quad (3)$$

-۴۵ مقدار $\operatorname{Im}\left(\operatorname{Log}\frac{z-1}{z+1}\right)$ کدام است؟

$$\operatorname{arc tan} \frac{2y}{x^r + y^r + 1} \quad (2) \qquad \operatorname{arc tan} \frac{2y}{1 - x^r - y^r} \quad (1)$$

$$\operatorname{arc tan} \frac{2y}{x^r + y^r - 1} \quad (4) \qquad \operatorname{arc tan} \frac{y}{x^r + y^r - 1} \quad (3)$$

-۴۶ کدام یک از سری‌های زیر بسط لورانت تابع $f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-2)}$ حول نقطه‌ی صفر در مجموعه $\{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$ است؟

$$\frac{1}{2z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{\gamma^n}\right) z^n \quad (2) \qquad \frac{1}{2z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{\gamma^{n+r}}\right) z^n \quad (1)$$

$$\frac{1}{2z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{\gamma^n}\right) z^n \quad (4) \qquad \frac{1}{2z} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{\gamma^{n+r}}\right) z^n \quad (3)$$

-۴۷ حاصل انتگرال $\int_C \frac{z^r}{\sin z} dz$ ، که در آن دایره‌ای به مرکز مبدأ و با شعاع ۸ می‌باشد، کدام است؟

$$12\pi^r i \quad (2) \qquad (1) \text{ صفر}$$

$$4\pi^r i \quad (4) \qquad 6\pi^r i \quad (3)$$

$$\int_0^{\infty} g(t) \cos(tx) dt = \begin{cases} 1 & |x| < a \\ 0 & |x| > a \end{cases} \quad \text{هرگاه} \quad -48$$

$$a(2) \quad \frac{2a}{\pi} \quad (1)$$

$$2a(4) \quad \frac{a}{\pi} \quad (3)$$

$$xu_{xx} + yu_{yy} + 3y^2 u_x = 0 \quad -49$$

در ناحیه $x < 0$ از نوع و در ناحیه $x > 0$ از نوع است.

(1) سهموی - بیضوی (2) هذلولوی - سهموی

(3) هذلولوی - بیضوی (4) بیضوی - هذلولوی

مسئله مقدار مرزی دیریکله در ناحیه بین دو دایره هم مرکز به شعاع های a و b -50

$$\begin{cases} \nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0 \\ u(a, \theta) = A, u(b, \theta) = B \end{cases} \quad \text{و با شرایط مرزی ثابت} \quad (a < b)$$

A و B ثابت) داده شده است. جواب مسئله $u(r, \theta)$ کدام است؟

$$\frac{B-A}{\ln a - \ln b} \ln r + \frac{A \ln a - B \ln b}{\ln a - \ln b} \quad (1)$$


$$\frac{A-B}{\ln a - \ln b} \ln r + \frac{B \ln a - A \ln b}{\ln a - \ln b} \quad (2)$$

$$\frac{ab(A-B)}{b-a} \frac{1}{r} + \frac{bB-aA}{b-a} \quad (3)$$

$$\frac{A-B}{a-b} r + \frac{Ba-Ab}{a-b} \quad (4)$$

-۵۱

فولادی حاوی $1/2$ درصد کربن در 800°C آستینیته شده و به سرعت تا دمای زیر صفر سرد شده است. ساختار نهایی شامل چه فازهایی است و درصد هر کدام چقدر است؟

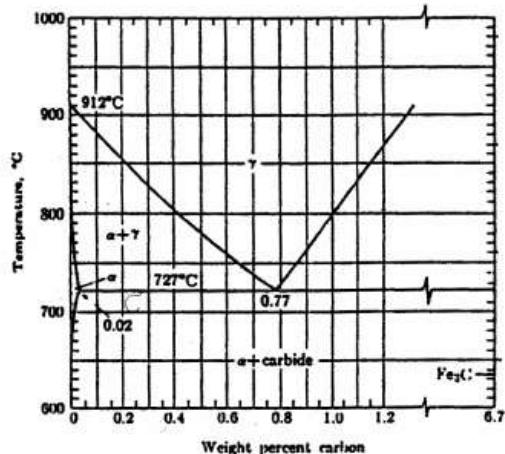

- (۱) مارتنتزیت 100° درصد
- (۲) مارتنتزیت 96 درصد، سمنتیت 4 درصد
- (۳) پرلیت 93 درصد، سمنتیت 7 درصد
- (۴) مارتنتزیت 96 درصد، آستینیت باقیمانده 4 درصد

-۵۲

دو ریز ساختار نشان داده شده در شکل زیر متعلق به دو فولاد سخت شده در آب هستند. ریز ساختار الف و ریز ساختار ب است.



- (۱) ساختار سوربیتی متعلق به یک فولاد یوتکتوئید، مارتنتزیت پر شکل متعلق به یک فولاد کم کربن
- (۲) ساختار بینیت پایینی متعلق به یک فولاد کم کربن، ساختار بینیت بالایی متعلق به یک فولاد پر کربن
- (۳) پرلیت لایه‌ای متعلق به یک فولاد یوتکتوئید، مارتنتزیت بشقابی متعلق به یک فولاد پر کربن
- (۴) مارتنتزیت پر شکل متعلق به یک فولاد کم کربن، مارتنتزیت بشقابی متعلق به یک فولاد پر کربن

-۵۳ آلیاژی از برنج پس از ۴۰٪ کار سرد، حرارت داده شده است. با توجه به تأثیر دما بر خواص این آلیاژ که در جدول زیر دیده می‌شوند، دماهای بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه‌ها با تقریب بر حسب C° به ترتیب کدام می‌باشند؟

Annealing Temperature (°C)	Electrical Conductivity ($\times 10^5 \Omega^{-1}cm^{-1}$)	Tensile Strength (psi)	Grain Size (mm)
125	4.5	85,000	0.150
175	4.5	85,000	0.150
225	6.0	85,000	0.150
275	6.1	85,000	0.150
325	6.1	57,000	0.005
375	6.2	54,000	0.007
425	6.2	52,000	0.010
475	6.3	49,000	0.030
525	6.3	47,000	0.050
575	6.4	46,000	0.080
625	6.4	45,000	0.125
700	6.4	44,000	0.200

$$\begin{array}{l} 525, 275, 175 \text{ (۲)} \\ 600, 400, 200 \text{ (۴)} \end{array} \quad \begin{array}{l} 650, 300, 200 \text{ (۱)} \\ 625, 325, 275 \text{ (۳)} \end{array}$$

-۵۴ در هنگام کربوره کردن یک نمونه فولادی در کدام یک از شرایط زیر نمی‌توان از تابع خطای عنوان حل قانون دوم فیک استفاده کرد؟

- (۱) دمای کربوره کردن نمونه بسیار بالا انتخاب شده باشد.
- (۲) دمای کربوره کردن نمونه پایین انتخاب شده باشد.
- (۳) غلظت کربن در انتهای نمونه تغییر کند.
- (۴) غلظت کربن در انتهای نمونه تغییر نکند.

-۵۵ رابطه بین ضریب نفوذ جانشینی (D_A) و ضریب نفوذ جای خالی (D_V) نشان می‌دهد که (X_V^e کسر مولی جاهای خالی تعادلی):

$$D_V = \frac{X_V^e}{D_A} \text{ است زیرا } D_V > D_A \quad (۱)$$


$$D_V = \frac{D_A}{X_V^e} \text{ است زیرا } D_V > D_A \quad (۲)$$

$$D_V = \frac{D_A}{X_V^e} \text{ است زیرا } D_V < D_A \quad (۳)$$

$$D_V = \frac{X_V^e}{D_A} \text{ است زیرا } D_V < D_A \quad (۴)$$

-۵۶



آلیاژی از مس با ۲ درصد بربلیم در 800°C آنیل انحلالی شده و به سرعت در آب سرد می‌شود. سپس در دمای 300°C به مدت ۱۰ ساعت تحت عملیات رسوب سختی قرار می‌گیرد. کدام گزینه صحیح است؟

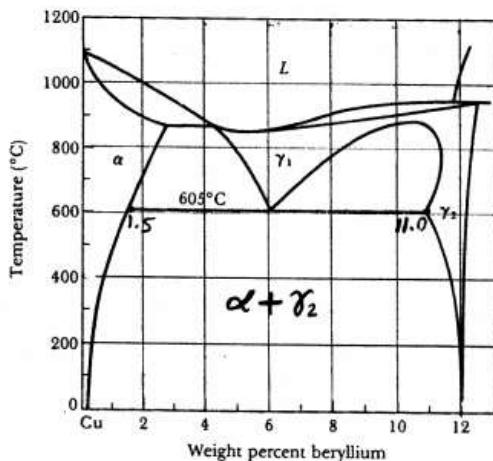

- ۱) این آلیاژ قابلیت رسوب سختی دارد و پس از عملیات فوق، فاز α به صورت ذرات کوهیرنت در زمینه تشکیل می‌شود.
- ۲) این آلیاژ قابلیت رسوب سختی ندارد ولی پس از عملیات فوق ساختار همگنی شامل ۸۵ درصد α و ۱۵ درصد γ_2 تشکیل می‌شوند.
- ۳) این آلیاژ قابلیت رسوب سختی دارد و پس از مرحله سرد شدن در آب به حداقل سختی می‌رسد.
- ۴) این آلیاژ قابلیت رسوب سختی دارد و پس از عملیات فوق، فاز γ_2 به صورت ذرات کوهیرنت در زمینه تشکیل می‌شوند.

-۵۷

کدام گزینه تغییرات ضریب نفوذ (D) بر حسب دما (T) را برای آهن خالص نشان می‌دهد؟

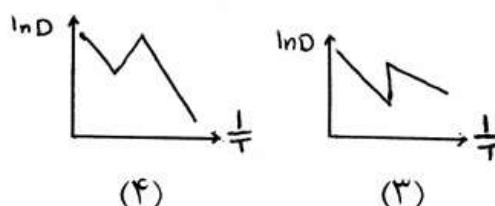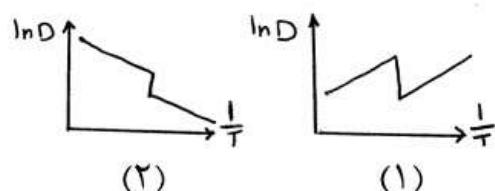

-۵۸- اعمال فشار هیدرواستاتیکی بر روی یک فلز در دمای بالا

(۱) تأثیری بر غلظت جاهای خالی و سرعت نفوذ نخواهد داشت.

(۲) باعث کاهش حجم جزیی در فلز خواهد شد ولی بر نفوذ تأثیری نخواهد داشت.

(۳) باعث کاهش غلظت جاهای خالی و در نتیجه کند شدن آهنگ نفوذ خواهد شد.

(۴) باعث افزایش غلظت جاهای خالی و در نتیجه تسريع آهنگ نفوذ خواهد شد.

-۵۹- فرمول یک جامد بلوری یونی به صورت AB و نسبت شعاع یونی در آن به صورت

$$\frac{r(A^+)}{r(B^-)} = 1 \text{ است. ضریب تراکم یونی این بلور چقدر است؟}$$

$$\frac{\pi\sqrt{3}}{8} \quad (2) \quad \frac{\pi\sqrt{2}}{6} \quad (1)$$

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{7} \quad (4) \quad \frac{\pi\sqrt{2}}{5} \quad (3)$$

-۶۰- در یک ساختمان بلوری، Ti^{4+} موضع بین نشین هشت وجهی واقع در مرکز

یک سلول واحد FCC. Ca^{2+} گوشه‌های سلول واحد و O^{2-} مرکز وجوه آن

را پر کرده‌اند. فرمول شیمیابی این ترکیب چیست؟



-۶۱- نسبت چگالی اتمی صفحه‌ای $\frac{\rho_p(111)}{\rho_p(110)}$ در یک بلور FCC چقدر است؟

$$\frac{3\sqrt{6}}{2} \quad (2) \quad \frac{2\sqrt{6}}{3} \quad (1)$$

$$\frac{3\sqrt{2}}{2} \quad (4) \quad \frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (3)$$

^{۶۲}- در انجاماد هتروژن یک فلز خالص اگر زاویه خیس شوندگی مذاب بر روی ذره

خارجی 90° باشد، نسبت Γ_{het}^* به Γ_{hom}^* در این حالت چقدر است؟

$\frac{1}{r} \alpha$ $\lambda \alpha$

$\frac{1}{\lambda}$ (F) $\frac{1}{\epsilon}$ (T)

-۶۳- اگر مقدار فوق تیرید در هنگام انجماد یک مذاب فلزی ۳ برابر شود، نسبت

*
rhom
.....
*
rhet


۱) یک نهم می شود.
۲) تغییر نمی کند.

(۳) سہ یا ایک میں شود۔ (۴) یک سوم میں شود۔

-۶۴- در الگوی پراش اشعه X نشان داده شده در شکل زیر، اندیس بلوری چهار صفحه

ارائه شده است. با توجه به این آنالیس‌ها، آنالیس بلوری چهار صفحه بعدی به

تریب چیست؟

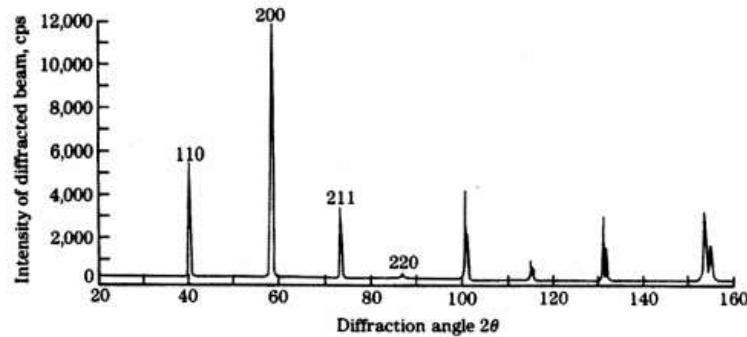


(1) ٤٠٠، ٣٠٣، ٢٢٢، ٣١٠ (٢) ٤١١، ٣١٢، ٢٢٢، ٣٠١

٤٠٢، ٣٢١، ٢٢٢، ٣١٠ (٤) ٤٠٠، ٣٢١، ٢٢٢، ٣١٠ (٣)

-۶۵ در هنگام جوانهزنی رسوبر β در مرز دانه α/α ، توانایی مرز α/α در کاهش

میزان ΔG^* بستگی به مقدار ΔG_{het}^* کمتر است.

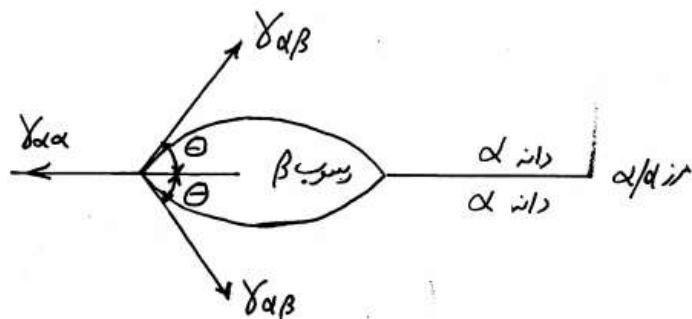

۱) زاویه θ دارد. هرچه θ بزرگتر باشد،

۲) $\frac{\gamma_{\alpha\alpha}}{\gamma_{\alpha\beta}}$ دارد. هرچه این نسبت بزرگتر باشد،

۳) $\frac{\gamma_{\alpha\alpha}}{\gamma_{\alpha\beta}}$ دارد. هرچه این نسبت کوچکتر باشد،

۴) $S(\theta)$ دارد. هرچه $S(\theta)$ زیادتر باشد،

-۶۶ در هنگام جوانهزنی در حالت جامد، اثر تنفس ناشی از تغییر حجم باعث خواهد

شد که

۱) r^* بدون تغییر باقی بماند، در حالی که ΔG^* کاهش خواهد یافت.

۲) r^* بدون تغییر باقی بماند، در حالی که ΔG^* افزایش خواهد یافت.

۳) r^* و ΔG^* هر دو کاهش یابند.

۴) r^* و ΔG^* هر دو افزایش یابند.

-۶۷ یک چدن نشکن تحت شرایط نیمه تعادلی سرد شده است، در دمای اتاق ریز

ساختار آن شامل $3/5$ ٪ وزنی گرافیت در زمینهای شامل 5° ٪ فربیت و 5° ٪

برلیت است. درصد کربن کل این چدن به طور تقریب چقدر است؟

۱) ۲/۹

۲) ۵/۱

۳) ۴/۲

-۶۸ فولادی با $4\% \text{ کربن در } 910^\circ\text{C}$ به مدت کافی آستینیته شده و سپس در

هوای فشرده سرد شده است. در دمای اتاق ساختار آن از 80°C پرلیت ظریف و


20% فریت تشکیل شده است. در پرلیت این آلیاژ چند درصد کربن وجود دارد؟

$$1) 8\% \quad 2) 7\%$$

$$3) 6\% \quad 4) 5\%$$

-۶۹ درصد تقریبی فازهای α و σ در حال تعادل با همدهیگر در آلیاژ $\text{Ni} - \text{Cr} - \text{Mo}$

با استفاده از نمودار سه جزی $\text{Ni} - \text{Cr} - \text{Mo}$ به ترتیب $20\% \text{ Mo}$ - $30\% \text{ Cr}$ - $50\% \text{ Ni}$ چقدر است؟

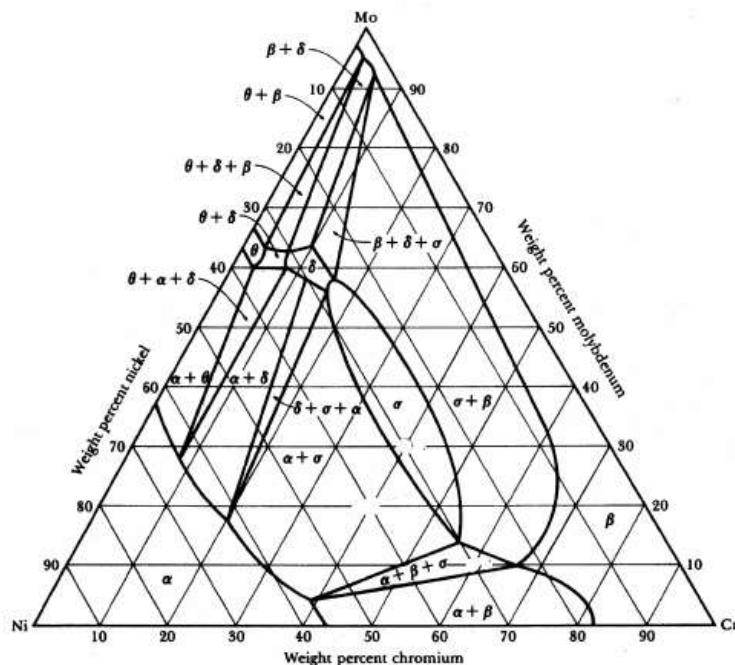


۱) 40% و 60% (۲) 50% و 50% (۳)

۴) 25% و 75% (۴) 35% و 65%

-۷۰

در آلیاژ X نشان داده شده در نمودار تعادلی $Ti - Mn$, به هنگام سرد کردن

تعادلی آلیاژ از ناحیه مایع تا دمای اطاق، چه استحاله‌هایی به وقوع می‌پیوندند؟

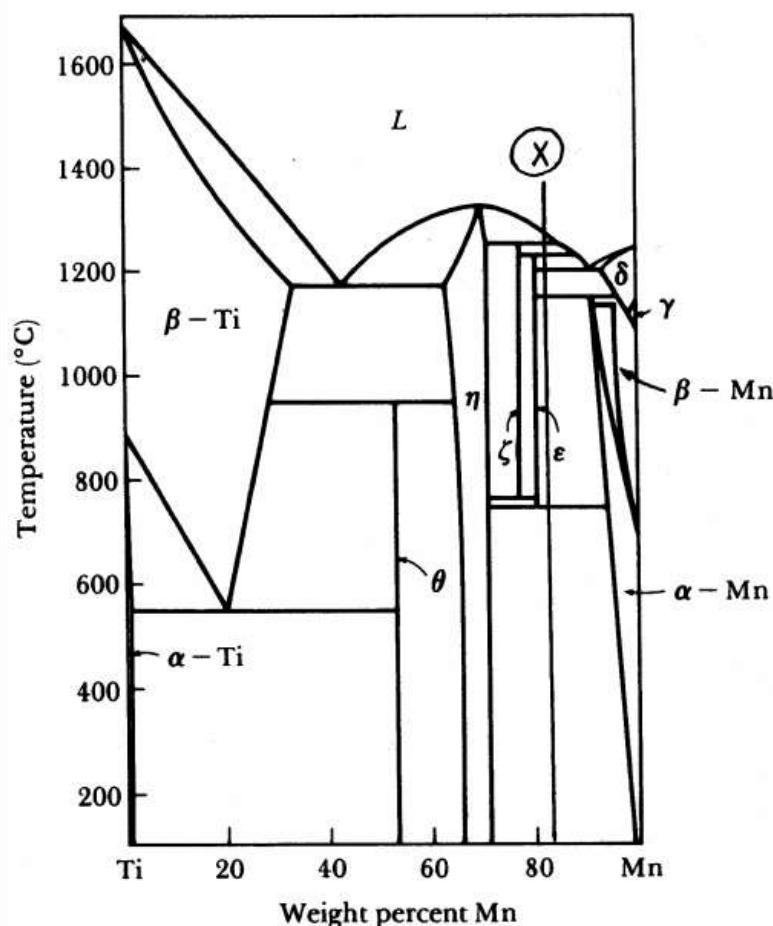

۱) یک استحاله پریتکتیکی - دو استحاله یوتکتیکی - یک استحاله پریتکتوئیدی -

یک استحاله یوتکتوئیدی

۲) دو استحاله مونوتکتیکی - یک استحاله یوتکتیکی - یک استحاله پریتکتیکی -

یک استحاله یوتکتوئیدی

۳) دو استحاله پریتکتیکی - یک استحاله یوتکتیکی - یک استحاله پریتکتوئیدی -

یک استحاله یوتکتوئیدی

۴) دو استحاله پریتکتیکی - دو استحاله یوتکتیکی - یک استحاله یوتکتوئیدی



-۷۱ در پدیده خزش نفوذی تحت نیرو کدام گزینه در مورد حرکت اتم‌ها و تهی‌جاها درست است؟

- ۱) حرکت اتم‌ها از مکان‌های طولی به مکان‌های عرضی
- ۲) حرکت تهی‌جای از مکان‌های عرضی به مکان‌های طولی
- ۳) حرکت تهی‌جای از مکان‌های طولی به مکان‌های عرضی
- ۴) حرکت اتم‌ها و تهی‌جاها از مکان‌های طولی به مکان‌های عرضی

-۷۲ تعداد نابجایی‌هایی که در یک تجمع نابجایی شرکت می‌کنند از رابطه:

$$n = \frac{K\pi\tau_s L}{Gb}$$

بدست می‌آید. طبق این رابطه گزینه صحیح کدام است؟

- ۱) تعداد نابجایی‌ها در تجمع به نوع نابجایی بستگی ندارد.
- ۲) تعداد نابجایی‌های پیچی در واحد طول تجمع بیشتر از تعداد نابجایی لبه‌ای است.
- ۳) تعداد نابجایی‌های لبه‌ای در واحد طول تجمع بیشتر از تعداد نابجایی پیچی است.
- ۴) تعداد نابجایی‌های مخلوط در واحد طول تجمع بیشتر از تعداد نابجایی پیچی است.

-۷۳ در آزمایش خستگی چهار بارگذاری در $\sigma_a = 5 \text{ MPa}$ و به صورت ذیل بر روی نمونه‌ای فلزی اعمال می‌شود.

$$A \left| \begin{array}{l} \sigma_{\max} = 10 \\ \sigma_{\min} = 0 \end{array} \right.$$

$$B \left| \begin{array}{l} \sigma_{\max} = 5 \\ \sigma_{\min} = -5 \end{array} \right.$$

$$C \left| \begin{array}{l} \sigma_{\max} = 12 \\ \sigma_{\min} = 2 \end{array} \right.$$

$$D \left| \begin{array}{l} \sigma_{\max} = 6 \\ \sigma_{\min} = -4 \end{array} \right.$$

کدام گزینه در مورد استحکام خستگی برای بارگذاری‌های فوق صادق است؟

$$\sigma_D > \sigma_B > \sigma_A > \sigma_C \quad (۱)$$


$$\sigma_B > \sigma_D > \sigma_A > \sigma_C \quad (۱)$$

$$\sigma_C > \sigma_B > \sigma_D > \sigma_A \quad (۲)$$

$$\sigma_A > \sigma_C > \sigma_D > \sigma_B \quad (۳)$$

-۷۴ می‌دانیم که براساس رابطه Bridgeman بین تنش حقیقی اندازه‌گیری شده و تنش حقیقی واقعی تفاوت وجود دارد.

(به شکل توجه فرمایید) کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

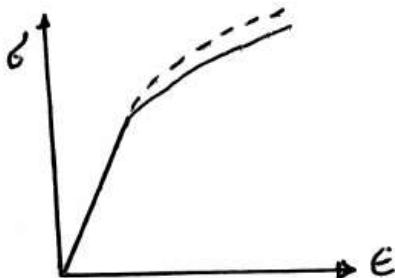

۱) تنش‌های اندازه‌گیری شده در منحنی تنش حقیقی - کرنش حقیقی بعد از شروع گردنی شدن از تنش حقیقی واقعی مورد نیاز جهت ادامه سیلان به دلیل وجود شرایط سه بعدی تنش بیشتر می‌باشد.


۲) تنش‌های اندازه‌گیری شده در منحنی تنش حقیقی - کرنش حقیقی بعد از شروع گردنی شدن از تنش حقیقی واقعی مورد نیاز جهت ادامه سیلان به دلیل وجود شرایط سه بعدی تنش کمتر می‌باشد.

۳) تنش‌های اندازه‌گیری شده در منحنی تنش حقیقی - کرنش حقیقی بعد از شروع گردنی شدن از تنش حقیقی واقعی مورد نیاز جهت ادامه سیلان به دلیل تشکیل حفرات و به هم پیوستن آن‌ها کمتر است.

۴) تنش‌های اندازه‌گیری شده در منحنی تنش حقیقی - کرنش حقیقی بعد از شروع گردنی شدن از تنش حقیقی واقعی مورد نیاز جهت ادامه سیلان به دلیل غیریکنواخت شدن کرنش بیشتر می‌باشد.

-۷۵ در شرایط خاص رفتار تنش - کرنش فلزات و آلیاژها در منطقه پلاستیک به صورت مضرس (دندانه‌دار serrated) درمی‌آید.

دلیل این رفتار برای فلزات FCC، BCC و HCP کدام است؟

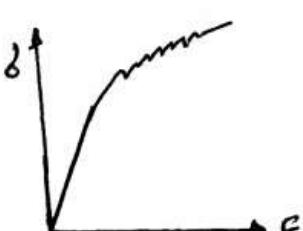

۱) فقط در فلزات HCP و BCC به دلیل تشکیل ابر یا اتمسفر اتم‌های محلول بین نشین و ایجاد اثر پورتوین لوشاتلیه رخ می‌دهد.

۲) به دلیل تشکیل ابر یا اتمسفر اتم‌های محلول بین نشین و ایجاد اثر پورتوین لوشاتلیه در همه فلزات و آلیاژها رخ می‌دهد.

۳) در فلزات BCC و HCP در دماهای بالا به دلیل پدیده کرنش پیری دینامیک (DSA) و در فلزات FCC در شرایط وحیم (دماهای پایین و نرخ کرنش بالا) به دلیل دوقلویی شدن‌های مکرر، رخ می‌دهد.

۴) در فلزات FCC در دماهای بالا به دلیل پدیده کرنش پیری دینامیک (DSA) و در فلزات BCC و HCP در شرایط وحیم (دماهای پایین و نرخ کرنش بالا) به دلیل دوقلویی شدن‌های مکرر، رخ می‌دهد.

-۷۶ فولادی با حد خستگی $MPa\ 85^\circ$ و استحکام کششی $MPa\ 1500$ را در نظر بگیرید. مخرب ترین سیکل بارگذاری این

فولاد کدام مورد بر حسب مگاپاسکال می باشد؟

$$\sigma_{max} = 800 \text{ و } \sigma_{min} = -400 \quad (2)$$

$$\sigma_{max} = 900 \text{ و } \sigma_{min} = -500 \quad (1)$$

$$\sigma_{max} = 600 \text{ و } \sigma_{min} = -200 \quad (4)$$

$$\sigma_{max} = 700 \text{ و } \sigma_{min} = -300 \quad (3)$$

-۷۷ آهن α (BCC) و آهن γ (FCC) در دمای بالا تحت تنش ثابت قرار می گیرند. کدام گزینه در مورد آهنگ خزش این دو

آهن صحیح است؟

(۱) آهنگ خزش آهن α کمتر است.

(۲) آهنگ خزش هر دو آهن یکسان است.

(۳) آهنگ خزش آهن α بیشتر است.

(۴) بسته به دما و تنش اعمالی ممکن است آهنگ خزش آهن α کمتر و یا بیشتر از آهنگ خزش آهن γ باشد.

-۷۸ فولادی در دمای ${}^{\circ}C\ 1000$ تحت تنش $MPa\ 400$ به مدت $hr\ 100$ گسیخته می شود. حداکثر دمایی که نمونه مذکور با

ضریب ایمنی 1° به مدت $hr\ 100$ در همان مقدار تنش قابل استفاده باشد تقریباً چند درجه سلسیوس است؟ لازم به ذکر

است فولاد مذکور از رابطه لارسون - میلر تبعیت می کند.

$$795 \quad (2)$$

$$695 \quad (1)$$

$$995 \quad (4)$$

$$895 \quad (3)$$

-۷۹ دو نمونه آلومینیمی با اندازه $5 / {}^{\circ}$ و $\mu m\ 5$ از دمای بالا سرد می شوند. حداکثر اندازه ترک های تشکیل شده به هنگام سرد

کردن برابر اندازه دانه است. اگر برای آلومینا $K_Ic = 4 MPa\sqrt{m}$ باشد، نسبت استحکام کششی آلومینیمی دانه ریز به دانه

درشت برابر کدام است؟


$$10 \quad (2)$$

$$5 \quad (1)$$

$$20 \quad (4)$$

$$15 \quad (3)$$

-۸۰ در یک شبکه BCC با ثابت شبکه $A^{\circ} = 4^{\circ}$ یک نابجایی طبق شکل زیر وجود دارد. مقدار بردار برگرز این نابجایی چند است؟

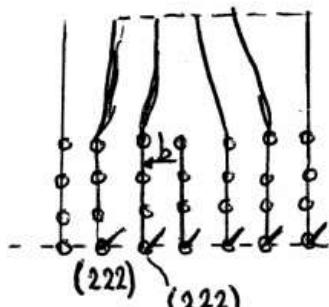

آنگسترون است؟

$$\sqrt{3} \quad (1)$$

$$2\sqrt{3} \quad (2)$$

$$4\sqrt{3} \quad (3)$$

$$\frac{2\sqrt{3}}{3} \quad (4)$$

-۸۱ بردار برگرز نابجایی که می‌تواند بین دو صفحه (111) و (111) فلزات FCC لغزش تقاطعی (cross slip) کند کدام عبارت است؟

$$\frac{a}{2}[\bar{1}\ 10] \quad (2)$$

$$\frac{a}{2}[0\ 11] \quad (1)$$

$$\frac{a}{2}[\circ\ \bar{1}\ \bar{1}] \quad (4)$$

$$\frac{a}{2}[1\ 0\ \bar{1}] \quad (3)$$

-۸۲ بردار برگرز دو نابجایی ساده به صورت $\frac{a}{2}[\bar{1}\ 11]$ و $a[\bar{1}\ 10]$ می‌باشد. نسبت انرژی بر واحد طول برای این دو نابجایی چقدر است؟

$$\frac{3}{4} \quad (2)$$

$$\frac{3}{16} \quad (1)$$

$$16 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

-۸۳ سرعت گسترش ترک خستگی در ماده‌ای از رابطه $\frac{da}{dN} = 4 \times 10^{-37} (\Delta K)^m$ پیروی می‌کند. محققی دریافته است که برای این ماده سرعت گسترش ترک متناسب با شعاع منطقه پلاستیک نوک ترک می‌باشد. مقدار m کدام است؟

$$2 \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

$$4 \quad (4)$$

$$3 \quad (3)$$

-۸۴- تنش پارلوز نابارو به صورت ذیل تعریف می‌شود:

$$\tau_{PN} \underline{a} G \exp\left(-\frac{2\pi w}{b}\right) \quad w = \frac{a}{1-v}$$

(ضخامت یا عرض نابجایی) و

- ۱) لغزش بر روی صفحات فشرده و جهات فشرده انجام می‌شود زیرا تنش پارلوزنابارو کاهش می‌یابد و ضخامت نابجایی‌ها کاهش می‌یابد.
- ۲) لغزش بر روی صفحات فشرده و جهات فشرده انجام می‌شود زیرا تنش پارلوزنابارو افزایش می‌یابد و ضخامت نابجایی‌ها کاهش می‌یابد.
- ۳) لغزش بر روی صفحات فشرده و جهات فشرده انجام می‌شود زیرا تنش پارلوزنابارو کاهش می‌یابد و ضخامت نابجایی‌ها افزایش می‌یابد.
- ۴) لغزش بر روی صفحات فشرده و جهات فشرده انجام می‌شود زیرا تنش پارلوزنابارو به ضخمات نابجایی‌ها بستگی داشته اما ضخامت نابجایی‌ها به ساختمان اتمی و قدرت باندهای اتمی بستگی ندارد.

-۸۵- کدام گزینه در مورد تأثیر انرژی نقص چیدن (SFE) بر تغییر نوع لغزش از موجی (Wavy) به صفحه‌ای (Planar) صحیح است؟

- ۱) مشخصه‌ها و چگونگی لغزش نابجایی‌ها به شدت به SFE بستگی داشته و افزایش SFE باعث تبدیل لغزش موجی به لغزش صفحه‌ای می‌گردد.
- ۲) مشخصه‌ها و چگونگی لغزش نابجایی‌ها به شدت به SFE بستگی داشته و کاهش SFE باعث تبدیل لغزش صفحه‌ای به لغزش موجی می‌گردد.
- ۳) مشخصه‌ها و چگونگی لغزش نابجایی‌ها به شدت به SFE بستگی داشته و افزایش SFE باعث سهولت لغزش متقطع و تبدیل لغزش موجی به لغزش صفحه‌ای می‌گردد.
- ۴) مشخصه‌ها و چگونگی لغزش نابجایی‌ها به شدت به SFE بستگی داشته و کاهش SFE باعث تبدیل لغزش موجی به لغزش صفحه‌ای می‌گردد.

-۸۶- وقوع شکنندگی آبی (Blue Brittleness) در فولادها در ناحیه حرارتی 23°C تا 38°C رخ می‌دهد. این پدیده یکی

از اثرات پیرکرنشی بوده و در این ناحیه حرارتی حساسیت به نوخ کرنش و نوخ کرنش پیری می‌باشد.

۲) حداقل - ماکزیمم


۱) حداقل - ماکزیمم

۴) حداقل - مینیمم

۳) حداقل - مینیمم

-۸۷ افزایش نرخ بارگذاری و درصد کربن باعث ترد شدن فولادهای حساس به نرخ کرنش می‌شود؟

با توجه به اینکه $\epsilon_1 > \epsilon_2$ و $C_2 > C_1$ کدام گزینه از شکل‌های زیر صحیح است؟

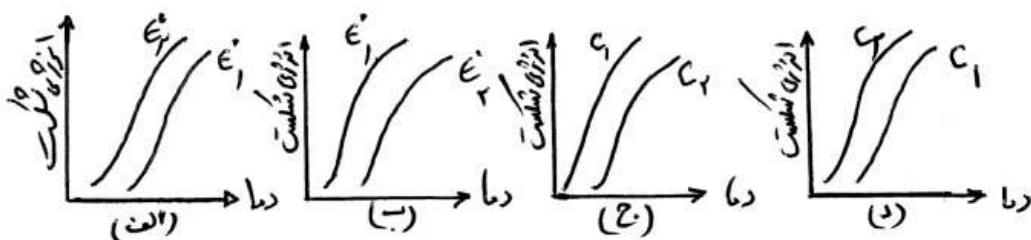

(۴) ب و ج

(۳) ب و د

(۲) الف و د

(۱) الف و ج

-۸۸ طراحی یک قطعه صنعتی نشان می‌دهد. سوراخ بیضی شکل با اقطار $a = 5b$ (a) که باعث تمکز تنش $K_t = 11$ می‌شود

بایستی تغییر داده شود تا تمکز تنش به $5 = K_t$ برسد. در این تغییر نسبت اقطار جدید، کدام یک از گزینه‌های زیر است؟

$$a = 3b \quad (۲)$$


$$a = 2b \quad (۱)$$

$$a = 5b \quad (۴)$$

$$a = 4b \quad (۳)$$

-۸۹ منحنی رفتار کششی فولاد کم کربن در دمای ۱۹۶ - سانتی‌گراد در شکل زیر آورده شده است. کدام گزینه در مورد عالائم

آمده در شکل صحیح است؟ (d) اندازه دانه است)

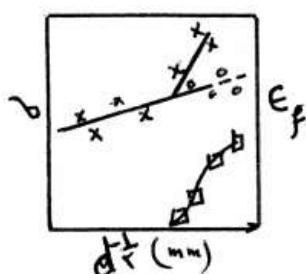

(۱) \times تنش شکست، \square تنش تسلیم، \circ کرنش شکست

(۲) \square تنش شکست، \circ تنش تسلیم، \times کرنش شکست

(۳) \circ تنش شکست، \times تنش تسلیم، \square کرنش شکست

(۴) \times تنش شکست، \circ تنش تسلیم، \square کرنش شکست

-۹۰ اگر اندازه منطقه پلاستیک رأس ترک برابر با ضخامت ماده ترکدار باشد، گزینه صحیح کدام است؟

(۱) شرایط تنش صفحه‌ای حکمفرماست و چقرمگی کم است.

(۲) شرایط تنش صفحه‌ای حکمفرماست و چقرمگی زیاد است.

(۳) شرایط کرنش صفحه‌ای حکمفرماست و چقرمگی زیاد است.

(۴) شرایط کرنش صفحه‌ای حکمفرماست و چقرمگی کم است.

-۹۱

شیب نمودار $\Delta G - T$ برای واکنش $2H_2O + C = CO + 4H_2$ کدام است؟

(۱) منفی

(۲) صفر

(۳) مثبت

(۴) در دماهای پائین منفی و در دماهای بالا مثبت

-۹۲

دمای جوش ماده‌ای در حالت استاندارد K^{100} و گرمای نهان تبخیر آن

2700 cal/mol می‌باشد. فشار بخار این ماده در دما $80^\circ K$ مطابق کدام گزینه

می‌باشد؟ فرض می‌شود ΔCp مربوط به فرآیند تبخیر تقریباً صفر است.

$$(R = \gamma \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}})$$

$$\exp(-\gamma/3) \quad (2) \qquad \qquad \qquad \exp(-1/5) \quad (1)$$

$$\exp(+\gamma/3) \quad (4) \qquad \qquad \qquad \exp(+1/5) \quad (3)$$

-۹۳

در سیلندر و پیستونی واکنش $A(g) + 2B(g) = 2A(q)$ به تعادل رسیده است در

صورتیکه گازهای A و B کامل فرض شوند، اگر حجم سیلندر در دما ثابت نصف

شود، ثابت تعادل (k) چه تغییری می‌کند؟

(۱) نصف می‌شود.

(۲) تغییر نخواهد کرد.

(۳) دو برابر می‌شود.

(۴) برای تعیین k در این شرایط، باید فشار کل معلوم باشد.

-۹۴ فشار بخار آلومینیم مذاب در محدوده دمای 933 K تا 2400 K از معادله زیر

$$\ln p(\text{atm}) = -\frac{37000}{T} - \ln T + 22 \quad \text{تغییر آنتروپی ناشی بیروی می‌کند.}$$


از تبخیر یک مول Al مذاب در دمای 2000 K چند $\frac{\text{cal}}{\text{K}}$ است؟

$$R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol.K}}$$

$$45 \quad (2) \quad 70 \quad (1)$$

$$30 \quad (4) \quad 35 \quad (3)$$

-۹۵ سیستمی شامل



است، درجه آزادی و تعداد واکنش‌های مستقل کدام است؟

$$R = 1, F = 2 \quad (2) \quad R = 4, F = 3 \quad (1)$$

$$R = 4, F = 1 \quad (4) \quad R = 2, F = 1 \quad (3)$$

-۹۶ دو جزء A و B با مقادیر به ترتیب $25 / ^\circ\text{C}$ مول و $75 / ^\circ\text{C}$ مول در دمای

1000°C با یکدیگر مخلوط می‌شوند. در صورتیکه بتوان فرض نمود که این

محلول رفتار با قاعده دارد و از مخلوط شدن اجزاء A و B 2000 J حرارت

آزاد شود، حرارت مخلوط شدن در مقادیر یک مول A و یک مول B تقریباً چند

ژول است؟

$$-2666 \quad (2) \quad -439 \quad (1)$$

$$-1200 \quad (4) \quad -2000 \quad (3)$$

-۹۷ اگر انرژی آزاد هلمهلتراز رابطه زیر به دست آید: $A = -RT \ln Z$ که در آن

Z تابعی از دما و حجم است. فشار از کدام رابطه زیر به دست می‌آید؟

$$P = -RT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T \quad (2) \quad P = RT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V} \right)_T \quad (1)$$

$$P = R \ln Z + RT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V \quad (4) \quad P = -RT \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial T} \right)_V \quad (3)$$

-۹۸ محلول‌های مذاب A – B را در دمای 15°C می‌توان محلول با قاعده

(Regular) فرض کرد. اگر انرژی آزاد اضافی (G^{xs}) برای یک مول محلول

مذاب A – B حاوی 4° درصد مولی B در دمای فوق -6000 – کالری باشد.

آنالیپی اضافی یک مول محلول مذاب A – 40% B در دمای فوق چند کالری

است؟

$$-4800 \quad (1) \quad -6000$$

$$+8000 \quad (2) \quad \text{صفر} \quad (3)$$

-۹۹ گرای تشکیل ماده‌ای بر حسب دما به صورت $\Delta H_T^\circ = -741000 + 10/51T$

می‌باشد رابطه ΔG_T° برای تشکیل این ماده کدام است؟ (ثابت انتگرال فرض

شود).


$$741000 + 10/51T \ln T + CT \quad (1)$$

$$741000 - 10/51T \ln T + CT \quad (2)$$

$$-741000 - 10/51 \ln T + CT \quad (3)$$

$$-741000 - 10/51T \ln T + CT \quad (4)$$

-۱۰۰ تغییر آنتروپی برای ۵ مول گاز ایده‌آل تک اتمی در فرایند زیر چند $\frac{\text{cal}}{\text{K}}$ است؟



$$16/1 \quad (1) \quad 6/9 \quad (2)$$

$$80/5 \quad (3) \quad 34/5 \quad (4)$$

-۱۰۱ نسبت $\frac{pH_2}{pH_2O}$ در تعادل با فلز M و اکسید MO در دمای ۵۰۰K، ۱۰۰۰ می باشد.

ΔG اکسیداسیون فلز M در یک آتمسفر مرطوب از هیدروژن در فشار یک آتمسفر که نسبت $\frac{pH_2O}{pH_2}$ در آن ۱٪ باشد، در دمای ۵۰۰K

$$(R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}})$$

$$+3000 \quad (1) \quad +5000$$

$$-2300 \quad (2) \quad -1500 \quad (3)$$

-۱۰۲ در صورتیکه رابطه انرژی آزاد استاندارد برای واکنش برحسب درجه حرارت به صورت ذیل باشد، رابطه ΔH° به صورت تابعی از درجه حرارت کدام است؟

$$\Delta G^\circ = -40500 - 1/70 \cdot 2T \ln T + 29.5T (\text{cal})$$

$$\Delta H^\circ = -20111 + 2/3T \quad (2) \quad \Delta H^\circ = 20111 - 2/3T \quad (1)$$

$$\Delta H^\circ = -40500 + 1/70 \cdot 2T \quad (4) \quad \Delta H^\circ = -33110 - 2/70 \cdot 1T \quad (3)$$

-۱۰۳ ثابت تعادل برای واکنش $A(g) + 3B(g) = C(g)$ در دمای ۵۰۰K، ۰.۶٪

می باشد. اگر مخلوط اولیه شامل ۱۰٪C، ۷۰٪B، ۲۰٪A باشد و فشار

کل سیستم ۱atm باشد، جهت جایه جایی واکنش در دمای ذکر شده مطابق

کدام گزینه زیر است؟

(۱) عدم جایه جایی

(۲) برگشت واکنش از راست به چپ

(۳) انجام واکنش از چپ به راست

(۴) تا حذف کامل A از چپ به راست پیش می رود.

-104 دو گرم آب در دمای 87°C با دو گرم یخ در دمای (-1°C) با هم در یک

ظرف آدیاباتیک مخلوط شده‌اند. دمای نهائی آب حاصله در سیستم چند درجه

سانتی‌گراد است؟


$$C_p = \frac{1}{\text{g}} \frac{\text{cal}}{\text{g}^{\circ}\text{C}}, C_p_{\text{یخ}} = \frac{1}{\text{g}} \frac{\text{cal}}{\text{g}^{\circ}\text{C}}, \Delta H_m_{\text{H}_2\text{O}} = 1 \frac{\text{cal}}{\text{g}}$$

+۲ (۲) +۴ (۱)

-۱ (۴) ۱ (۳)

-105 یک مول گاز ایده‌آل تک اتمی از نقطه a به نقطه b در یک فرایند تعادلی حرکت

$$R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol.K}}$$

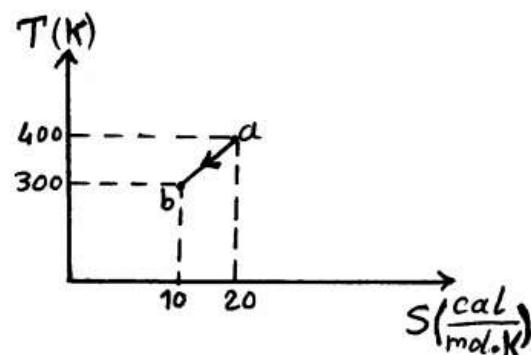

-۲۲۰۰ (۲) -۳۲۰۰ (۱)

۴۲۰۰ (۴) ۵۰ (۳)

-106 تغییر آنتروپی محیط در جریان انجامد یک مول آب در 15°C - چند

است؟ گرمای نهان ذوب یخ در صفر درجه سانتی‌گراد $6 \frac{\text{kj}}{\text{mol}}$ و ظرفیت گرمایی

آب $\frac{J}{mol}$ از ظرفیت گرمائی یخ بیشتر است.

۱۴/۷ (۲) ۱۲/۲ (۱)

۲۵/۴ (۴) ۲۱/۱ (۳)

-۱۰۷ بر اثر انبساط یک سیستم گاز کامل در دمای ثابت 300 K ، 2100 کالری کار

انجام شده است. کدام گزینه در مورد تغییر انرژی داخلی و تغییر آنتروپی گاز در این تحول صحیح است؟ میدانیم که کار انجام شده حداقل است.

$$\Delta S = -10 \frac{\text{cal}}{\text{K}}, \Delta U = 0 \text{ cal} \quad (2) \quad \Delta S = 0 \frac{\text{cal}}{\text{K}}, \Delta U = -700 \text{ cal} \quad (1)$$

$$\Delta S = -7 \frac{\text{cal}}{\text{K}}, \Delta U = +7 \text{ cal} \quad (4) \quad \Delta S = +7 \frac{\text{cal}}{\text{K}}, \Delta U = 0 \text{ cal} \quad (3)$$

-۱۰۸ اگر فشار وارد بـ یک لیتر مایع به طور آدیاباتیک برگشت پذیر به میزان 100 بار

افزایش یابد، تغییر آنتالپی مایع چند ژول است؟ (از تغییر حجم مایع بر اثر فشار صرفنظر می‌شود).

$$+100 \quad (2) \quad -100 \quad (1)$$

$$+10000 \quad (4) \quad +1000 \quad (3)$$

-۱۰۹ مقداری گاز کامل تک اتمی که حجم آن ثابت نگهداشته شده است را آنقدر

حرارت می‌دهیم تا آنتالپی آن 300 کالری افزایش یابد. گرمای داده شده به گاز

$$\text{چند کالری است؟ فرض کنید} \quad R = 2 \frac{\text{cal}}{\text{mol.K}}$$

$$120 \quad (2) \quad 100 \quad (1)$$

$$200 \quad (4) \quad 180 \quad (3)$$

-۱۱۰ تغییر آنتالپی ناشی از احتراق گرافیت در دمای T معادل $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} -393$ و برای

الماس $\frac{\text{kJ}}{\text{mol}} -395$ می‌باشد. تغییر آنتالپی ناشی از تغییر فاز گرافیت به الماس

$$\text{چند} \quad \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} \text{ است؟}$$

$$+2 \quad (2) \quad +5 \quad (1)$$

$$-5 \quad (4) \quad -7 \quad (3)$$

- ۱۱۱ کلیه‌ها در جذب کدام یون از طریق دستگاه گوارش نقش بیشتری دارند؟
 ۱) پتاسیم ۲) سدیم ۳) کلسیم ۴) منیزیوم
- ۱۱۲ در موقع ثبت الکتروکاردیوگرام از کدام اندام استفاده نمی‌شود؟
 ۱) دست چپ ۲) دست راست ۳) پای چپ ۴) پای راست
- ۱۱۳ کدام اندامک سلولی در وراثت نقش دارد؟
 ۱) میتوکندری ۲) لیزوژوم ۳) ریبوزوم ۴) دستگاه گلزاری
- ۱۱۴ شنت قلبی در گردش خون چه پیامدی دارد؟
 ۱) کاهش اکسیژن خون آثورت نسبت به ورید ریوی ۲) کاهش اکسیژن خون شریان ریوی نسبت به حبابچه‌ها
 ۳) افزایش اکسیژن خون حبابچه‌ها نسبت به ورید ریوی ۴) افزایش اکسیژن خون شریان ریوی نسبت به ورید ریوی
- ۱۱۵ کدام هورمون می‌تواند در زیست سازگاری بیوماتریال‌ها کاربرد عمومی داشته باشد؟
 ۱) آنسولین ۲) پاراتورمون ۳) تیروکسین ۴) کورتیزول
- ۱۱۶ فیلتر کردن اطلاعات ورودی به مغز در کدام قسمت انجام می‌شود؟
 ۱) دستگاه دهلیزی ۲) سیستم مشبك ۳) دستگاه لیمبیک ۴) عقده‌های قاعده‌ای
- ۱۱۷ کدام مورد از وظایف کربوهیدرات‌های غشاء سلول نیست؟
 ۱) گیرندگی ۲) چسبندگی ۳) مثبت کردن غشاء ۴) شرکت در واکنش‌های ایمنی
- ۱۱۸ کدام ماده در میزان خون رسانی نقش کمتری دارد؟
 ۱) ترومیین ۲) پلاسمین ۳) فیبرین ۴) هیستامین
- ۱۱۹ کدام یک در شکل دادن سلول، نقش مهمتری دارد؟
 ۱) اندوپلاسم ۲) اکتوپلاسم ۳) غشاء ۴) هسته
- ۱۲۰ اولین نتیجه کاهش پتانسیل استراحت غشاء چیست؟
 ۱) باز شدن کانال‌های پتاسیم ۲) بسته شدن کانال‌های سدیم ۳) بسته شدن کانال‌های پتاسیم ۴) باز شدن کانال‌های سدیم
- ۱۲۱ ماکروفاژها از کدام گروه از گلبول‌های سفید خون منشأ می‌گیرند؟
 ۱) بازوپلیل ۲) نوتروفیل ۳) منوسیت ۴) لنفوسیت
- ۱۲۲ دستگاه لیمبیک در کدام مورد دخالت دارد؟
 ۱) استحکام حافظه ۲) حافظه مثبت و منفی ۳) کدگذاری حافظه ۴) حافظه بیانی و مهارتی
- ۱۲۳ اثر هیپوთالاموس بر کدام دستگاه کمتر است؟
 ۱) تنفس ۲) قلب ۳) کلیه ۴) گوارش
- ۱۲۴ کدام قسمت کلیه مرکزی‌تر است؟
 ۱) قوس هنله ۲) گلومرول ۳) کپسول بومن ۴) لوله‌های درهم پیچیده
- ۱۲۵ دو لایه پرده جنب در کدام قسمت ریه مرتبط می‌شوند؟
 ۱) سطح داخلی ۲) سطح تحتانی ۳) سطح خلفی قدمای ۴) سطح خلفی خارجی
- ۱۲۶ کدام عضو دخالت کمتری در سیستم ایمنی دارد؟
 ۱) لوزه ۲) تیموس ۳) کبد ۴) طحال
- ۱۲۷ کدام قسمت روده‌ها در ناحیه هیپوگاستر است؟
 ۱) سکوم ۲) کولون عرضی ۳) سیگموئید ۴) کولون صعودی و نزولی
- ۱۲۸ کدام جزء در مفصل سینوویال داخلی‌تر است؟
 ۱) رویه مفصلي ۲) کپسول مفصلي ۳) رباطهای مفصل ۴) پرده سینوویال

-۱۲۹ - کدام استخوان در تشکیل کف جمجمه دخالت دارد؟


- (۴) فک فوقانی (۳) آهیانه (۲) پروانه‌ای
(۱) کام

-۱۳۰ - نقطه کور در محل کدام قسمت چشم است؟

- (۴) عصب (۳) جسم مژگانی (۲) مشیمیه (۱) صلبیه

شیمی آلی و بیوشیمی

-۱۳۱ - نام IUPAC ترکیب زیر کدام است؟




(۱) (R)-۲-کلرو-۱-(۱-متیل اتیل) بوتان

(۲) (R)-۴-کلرو-۲-متیل هگزان


(۳) (S)-۲-کلرو-۱-(۱-متیل اتیل) بوتان

(۴) (R)-۳-کلرو-۵-متیل هگزان

-۱۳۲ - ساختار سیس-۱-(۱-دی متیل اتیل)-۴-کلرو سیکلوهگزان کدام است؟

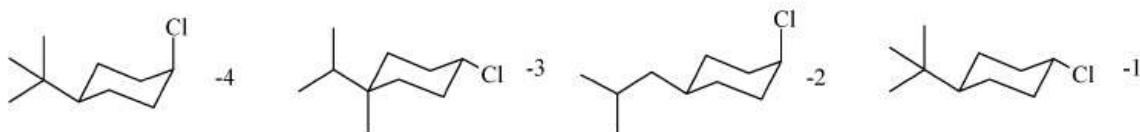

-۱۳۳ - طیف ^1H NMR ترکیب زیر چند دسته پیک نشان می‌دهد؟





۶ (۴)

۵ (۳)


۴ (۲)

۳ (۱)


-۱۳۴ - محصول واکنش زیر کدام است؟

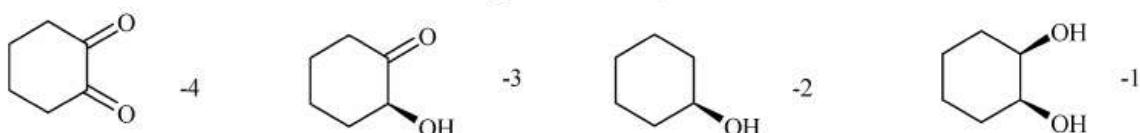

- ۱۳۵ - کدام گزینه محصول اصلی واکنش زیر را نشان می‌دهد؟

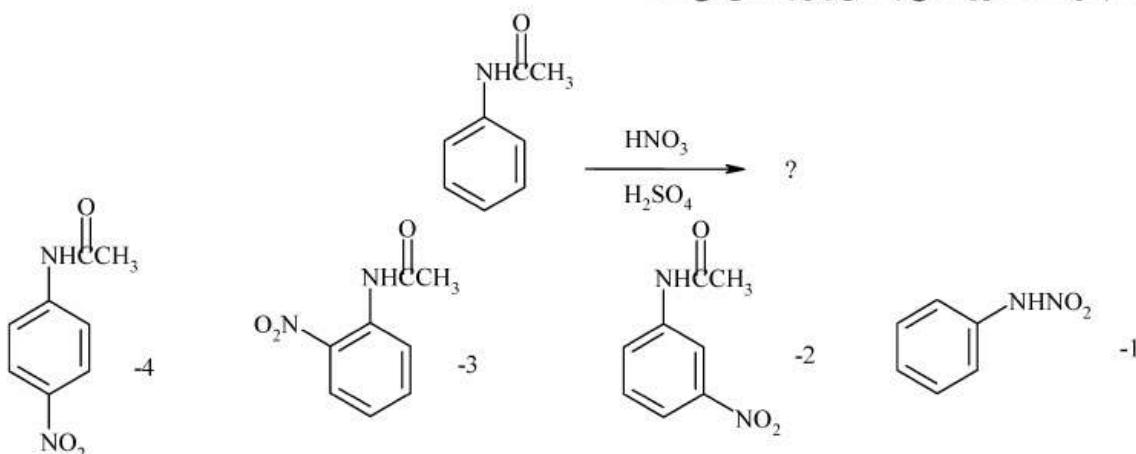


- ۱۳۶ - نام ترکیب زیر کدام است؟




۴ - کلروبوتانال
۴ - کلرو بوتانون

۱ - اکسو - ۴ - کلروپروپان
۱ - اکسو - ۴ - کلرو بوتان

- ۱۳۷ - ترتیب قدرت افزایش اسیدی ترکیب‌های زیر کدام است؟



A



B



C



D

A > B > C > D (۴)

D > B > C > A (۳)


A > D > B > C (۲)

D > A > B > C (۱)


- ۱۳۸ - کدام یک از ساختارهای زیر یک استر است؟




-4



-3




-2







-1

- ۱۳۹ نام IUPAC ترکیب زیر کدام است؟



- ۱) N - دی متیل - ۱ - پروپان آمین
۲) ۳ - متیل آمینو بوتان
۳) N, N - دی متیل - ۳ - بوتان آمین

- ۱۴۰ کدام یک از ساختارهای زیریک آلکین است؟



-۱۴۱

- آنژیم واکنش فسفوانتول پیروات + ATP → پیروات ← کدام است؟
- (۱) پیروات کیناز
 - (۲) پیروات دهیدروژنаз
 - (۳) فسفوگلیسرات کیناز

-۱۴۲

- کدام یک از عبارات زیر درخصوص مولکول‌های RNA و DNA صحیح نمی‌باشد؟
- (۱) مولکول‌های RNA حاصل کپی شدن قسمتی از یک مولکول DNA می‌باشد.
 - (۲) در مولکول‌های DNA باز از ته اوراسیل وجود دارد که در مولکول RNA نیست.
 - (۳) مولکول DNA دو رشته‌ای است در حالی که مولکول RNA تک رشته‌ای می‌باشد.
 - (۴) در مولکول DNA قند دی‌اکسی ریبوز حضور دارد که در مولکول RNA نیست.

-۱۴۳

- در یک واکنش آنزیمی، K_m و غلظت سوبسترا به ترتیب برابر $6\text{ }\mu\text{m}$ و $8\text{ }\mu\text{m}$ می‌باشد. چه کسری بر حسب درصد V_{max} بیان کننده اشباعیت جایگاه فعال آنزیم است؟

- | | |
|--------|--------|
| ۶۰ (۲) | ۵۷ (۱) |
| ۷۵ (۴) | ۶۶ (۳) |

-۱۴۴

- گاز محرک اعصاب مانند گاز خردل در کدام گروه از مهارکننده‌ها قرار دارد؟
- (۱) رقابتی
 - (۲) غیرقابلی
 - (۳) نارقابتی
 - (۴) برگشت‌ناپذیر

-۱۴۵

- انتقال لاتکتوز به درون سلول باکتری از طریق غشاء چگونه انجام می‌شود؟
- (۱) انتقال فعل
 - (۲) نفوذ اثرپذیر (غیرفعال)
 - (۳) نفوذ توام با عامل کمکدهنده
 - (۴) اختلاف غلظت درون و برون سلول


-۱۴۶

- کدام یک از اسیدهای آمینه زیر، یک اسید آمینه ضروری می‌باشد؟
- (۱) آلانین
 - (۲) سرین
 - (۳) لیزین
 - (۴) گلیسین

-۱۴۷

- در اثر واکنش بین گروه الکلی و گروه آلدئیدی در یک مولکول منوساکارید چه اتفاقی می‌افتد؟
- (۱) گروه همی استال تشکیل شده و فرم خطی منوساکارید به فرم حلقوی آن تبدیل می‌شود.
 - (۲) گروه همی کتال تشکیل شده و مولکول منوساکارید تبدیل به دی ساکارید می‌شود.
 - (۳) گروه همی کتال تشکیل شده و فرم خطی منوساکارید به فرم حلقوی آن تبدیل می‌شود.
 - (۴) گروه همی استال تشکیل شده و فرم مولکول منوساکارید تبدیل به دی ساکارید می‌شود.

- ۱۴۸ - واکنش‌های زیر در آنژیمهای به عنوان مهارکننده انجام می‌پذیرد. کدام گزینه نوع مهار اتفاق افتاده در هر واکنش را به درستی بیان کرده است؟

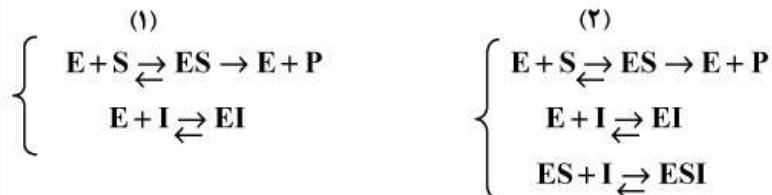

- (۱) واکنش (۱) از نوع مهارکننده رقابتی و واکنش (۲) از نوع متابولیک است.
- (۲) واکنش (۱) از نوع مهارکننده غیررقابتی و واکنش (۲) از نوع رقابتی است.
- (۳) واکنش (۱) از نوع مهارکننده متابولیک و واکنش (۲) از نوع غیررقابتی است.
- (۴) واکنش (۱) از نوع مهارکننده رقابتی و واکنش (۲) از نوع غیررقابتی است.

- ۱۴۹ - چنانچه در رابطه میکائیل $\frac{V_m}{V}$ بر حسب $\frac{1}{S}$ رسم شود، فاصله از مبدأ کدام است؟

$$\begin{array}{ll} (1) \quad \frac{1}{V_m} & (2) \quad \frac{K_m}{V_m} \\ (3) \quad \frac{K_m}{V} & (4) \quad \frac{V_m}{V} \end{array}$$

- ۱۵۰ - عدد صابونی دو نوع چربی تری پالمیتین و تری اولئین کدام است؟

- (۱) تقریباً یکسان است.
- (۲) به سختی صابونی می‌شوند.
- (۳) تری پالمیتین بیشتر از تری اولئین است.
- (۴) تری پالمیتین کمتر از تری اولئین است.

- کدام تعريف در مورد نوع پیوند بین اتم‌ها نادرست می‌باشد؟
 ۱) پیوند کووالنت بین دو غیر فلز صورت می‌گیرد و در اثر به اشتراک گذاشتن الکترون‌های تراز خارجی دو اتم برای رسیدن به وضعیت پایدار حاصل می‌شود.
 ۲) پیوند فلزی مختص فلزات و آلیاژها بوده و در آن هر اتم همه الکترون‌های ظرفیت خود را به اشتراک می‌گذارد.
 ۳) ترکیباتی که از پیوندهای یونی و یا کووالنت تشکیل شده‌اند معمولاً چکش خوار نبوده و نقطه ذوب بالایی دارند.
 ۴) پیوند یونی یک پیوند جهت‌دار است که در اثر نقل و انتقال الکترونها به وجود می‌آید.
- سرامیک‌ها نسبت به فلزات مقاومت خودگی بالاتر
 ۱) دارند به دلیل ساختار مستحکم شیمیایی در مقایسه با فلز
 ۲) دارند به دلیل اینکه فلزات با تشکیل لایه اکسید می‌خواهند به سرامیک برسند.
 ۳) ندارند به دلیل اینکه توانایی جذب مواد بیولوژیک بالاتر دارند.
 ۴) ندارند به دلیل اینکه امکان شکست و ترک در آنها بیشتر است.
- کدام یک از دلایل زیر برای استفاده از پلیمر **pLLA** در مهندسی بافت مطرح نمی‌باشد?
 ۱) آب دوستی ۲) زیست سازگاری ۳) جذب بروتئین ۴) زیست تخریب‌پذیری
 دلیل استفاده از هیدروژل پلی وینیل الكل در ساخت غضروف مصنوعی چیست?
 ۱) خون سازگاری
 ۲) نفوذپذیری انتخابی نسبت به گلوکز
 ۳) قابلیت نفوذ مایع سینوویال در آن
 ۴) مقاومت در برابر هجوم فیبروبلاست‌ها و لوکوسیتها
- کدام یک از عملکردهای کاشتنی‌های فلزی از نوع فعال است?
 ۱) کاشتنی‌های دندانی ۲) استثناهای رگی ۳) مفصل زانو و لگن خاصه ۴) پیچ و پلاک‌های استخوانی
- از کدام پلیمر به عنوان جزء اصلی پروتز مفصل ران استفاده می‌شود?
 ۱) پلی متاکریلات ۲) سیلیکون رابر ۳) پلی پروپیلن ۴) پلی اتیلن
- کدام گزینه از پروتئین‌های موجود در **ECM** نیست?
 ۱) هیستیدین ۲) فیبرونکتین ۳) کلارن ۴) کندروئیتین سولفات
- افزایش چقرمگی کامپوزیت‌های آلومینیا - زیرکونیا ناشی از کدام استحاله فازی در زیرکونیاست?
 ۱) تتراؤنال به ارتورومبیک ۲) مکعبی به مونوکلینیک ۳) تتراؤنال به مونوکلینیک ۴) مونوکلینیک به ارتورومبیک
- کدام یک از قطعات بایوакتیو زیست فعال زیر از قابلیت ماشین‌کاری بهتری برخوردارند?
 ۱) قطعات پلی کریستالی تهیه شده از هیدروکسی آپاتیت
 ۲) قطعات پلی کریستالی تهیه شده از کامپوزیت‌های هیدروکسی آپاتیت
 ۳) شیشه سرامیک‌های سیستم $\text{CaO}-\text{SiO}_2-\text{P}_2\text{O}_5$
 ۴) شیشه سرامیک‌های سیستم $\text{K}_2\text{O}-\text{MgO}-\text{SiO}_2-\text{F}$
- از اندازه‌گیری کدام اسید آمینه به عنوان معیاری برای تعیین مقدار کلرزن استفاده می‌شود?
 ۱) هیدروکسی برولين ۲) گلیسين ۳) هیستیدین ۴) هیدروکسی لیزین
- کدام گروه از بیو مواد در ساخت ماهیچه‌های مصنوعی در قلب مصنوعی به کار برد می‌شود?
 ۱) مواد پیزوالکتریک ۲) آلیاژهای حافظه‌دار ۳) پلیمرهای ترمومیلانست ۴) کامپوزیت‌های پایه پلیمری
- اسفنجی از جنس پلی اورتان با خلل و فرج باز برای پوشاندن سطح یک پای مصنوعی به کار رفته است. کسر حجمی جامد در اسفنج برابر ۴٪ و قطر سوراخ‌ها معادل $5 \text{ mm} \times 20 \times 20 \text{ cm}^3$ می‌باشد. جرم ورقی از این بیومواد به ابعاد $1 \times 20 \times 20 \text{ cm}^3$ بر حسب گرم برابر کدام است?
 ۱) ۴/۵ ۲) ۷/۰۵ ۳) ۹/۳ ۴) ۱۴/۴

- ۱۶۳ در ساخت کاشتنی‌های در تماس با خون، چه نوع سرامیکی مناسب‌تر است؟
 ۱) کربن‌ها
 ۲) آلومینا
 ۳) شیشه سرامیک‌ها
 ۴) فسفات کلسیم و هیدروکسی آپاتیت
- ۱۶۴ ترکیب استخوانی بدن انسان به کدام یک از موارد زیر نزدیک‌تر است؟
 ۱) سیلیکون
 ۲) آلومینا
 ۳) هیدروکسی آپاتیت
 ۴) آلومینوسیلیکات
- ۱۶۵ کدام یک از فلزات یا آلیاژهای زیر با بدن خاصیت زیست سازگاری ندارد؟
 ۱) پلاتین
 ۲) تیتانیم
 ۳) نایتینول
 ۴) مس
- ۱۶۶ اگر با گذاشتن ایمپلنت دوم در بدن، سرعت تخریب در ایمپلنت اول به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد، جنس ایمپلنت اول کدام است؟
 ۱) سرامیک
 ۲) فلز
 ۳) پلیمر
 ۴) کامپوزیت
- ۱۶۷ کیتوسان از نظر ساختاری هم گروه با کدام یک از مواد داخل بدن است؟
 ۱) هیالورونیک اسید
 ۲) کلارن
 ۳) الاستین
 ۴) فیبرونکتین
- ۱۶۸ جنس ظروف کشت از چیست؟
 ۱) پلی‌اتیلن
 ۲) پلی‌اکریلات
 ۳) پلی‌استایرن
 ۴) پلی‌متیل متاکریلات
- ۱۶۹ نقش کدام سلول خونی در ارزیابی زیست سازگاری و خون‌سازگاری مشابه نیست?
 ۱) ماکروفاز
 ۲) نوتروفیل
 ۳) لنفوسيت
 ۴) پلاکت
- ۱۷۰ داریست ساخته شده با چاپ زیستی از کدام گروه بیومواد است?
 ۱) پلیمر
 ۲) فلز
 ۳) کامپوزیت
 ۴) سرامیک

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۳ می رسانند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش فارغ گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظران کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می تمایل حداکثر تا تاریخ ۹۲/۱۲/۸ با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات اماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به مواد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

نوع دفترچه	نام رشته امتحانی	کد رشته امتحانی
D	مجموعه مهندسی مواد	1272

شماره سوال	گزینه صحیح										
1	2	31	2	61	1	91	1	121	3	151	4
2	1	32	1	62	1	92	2	122	2	152	2
3	4	33	4	63	2	93	2	123	1	153	1
4	3	34	3	64	3	94	3	124	1	154	3
5	1	35	3	65	2	95	4	125	1	155	2
6	2	36	1	66	4	96	2	126	3	156	4
7	4	37	3	67	2	97	1	127	3	157	1
8	3	38	4	68	4	98	1	128	4	158	3
9	1	39	2	69	1	99	4	129	2	159	4
10	4	40	4	70	3	100	3	130	4	160	1
11	2	41	1	71	2	101	4	131	2	161	2
12	3	42	2	72	2	102	4	132	4	162	4
13	3	43	1	73	1	103	2	133	3	163	1
14	1	44	4	74	1	104	3	134	1	164	3
15	2	45	4	75	4	105	1	135	4	165	4
16	2	46	3	76	1	106	3	136	2	166	2
17	1	47	2	77	3	107	3	137	3	167	1
18	4	48	1	78	3	108	4	138	1	168	3
19	3	49	3	79	2	109	3	139	4	169	4
20	1	50	2	80	4	110	2	140	1	170	2
21	2	51	2	81	2	111	3	141	1	171	سفید
22	4	52	4	82	1	112	4	142	2	172	سفید
23	1	53	1	83	2	113	1	143	1	173	سفید
24	4	54	3	84	3	114	1	144	4	174	سفید
25	1	55	2	85	4	115	4	145	3	175	سفید
26	3	56	4	86	1	116	2	146	3	176	سفید
27	2	57	3	87	4	117	3	147	1	177	سفید
28	1	58	3	88	1	118	4	148	4	178	سفید
29	3	59	2	89	4	119	2	149	2	179	سفید
30	4	60	4	90	2	120	2	150	3	180	سفید

شماره سوال	گزینه صحیح								
181	سفید	211	سفید	241	سفید	271	سفید	301	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید	272	سفید	302	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید	273	سفید	303	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید	274	سفید	304	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید	275	سفید	305	سفید
186	سفید	216	سفید	246	سفید	276	سفید	306	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید	277	سفید	307	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید	278	سفید	308	سفید
189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید

195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید	321	سفید
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید	322	سفید
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید	323	سفید
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید	324	سفید
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید	325	سفید
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید	326	سفید
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید	327	سفید
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید	328	سفید
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید	329	سفید
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید	330	سفید

خروج